

素材：ポリエステル100% 裏面ポリウレタンバックング

規格表:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 耐光堅牢度/ ISO 105-B02 / UV & 赤外線フィルター | : 3 - 4 級        |
| 摩擦堅ろう度/100mm /10サイクル前後             | : 5 級            |
| マーチンデール ISO 12947-2:2016 織物        | > 100,000 繊維破壊なし |
| 引張強さ                               | > 1,000 N        |
| 引裂き抵抗                              | 185 N            |
| 目付(g/m <sup>2</sup> )              | 0.40 mm          |
| 織度(dtex)                           | 285              |
|                                    | 1200             |

仕様:

|         |             |
|---------|-------------|
| 幅(有効)   | 1.45m       |
| 実幅      | 1.52m       |
| 巻長      | 50m         |
| 幅×高さ×奥行 | 152×30×30cm |


Olive Green PMS 7761C



Turquoise PMS3145U




Marine Blue PMS 295C

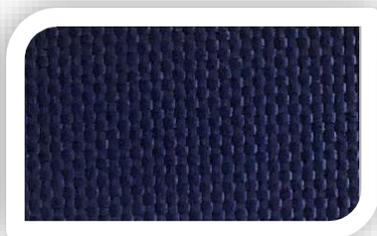


Clear Grey PMS 5C




Anthracite PMS 4273C

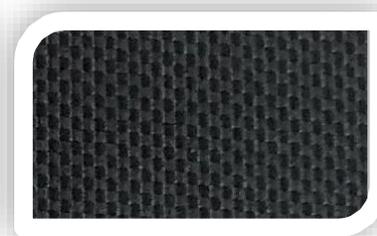

Black PMS Black C

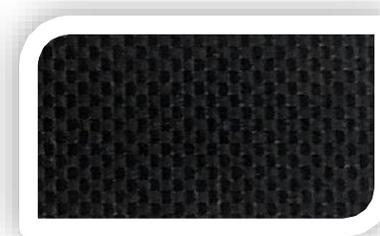

| 試験項目                  | 生地No.                     |      | 1      |     | 2          |   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|-----------------------|---------------------------|------|--------|-----|------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
|                       | 試験方法                      |      | ①Black |     | ②Turquoise |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 耐光(級)                 | JIS L0842                 |      | 4      |     | 4未満        |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 洗濯(級)                 | JIS L0844<br>A-2号         | 変汚   | 4-5    |     | 5          |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |                           | 汚    | 5      | 4-5 | 5          | 5 |   |   |   |   |   |   |  |
| ドライクリーニング(級)          | JIS L0860<br>B-2法         | 変汚   | 5      |     | 5          |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |                           | 汚    | 5      |     | 5          |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 汗(級)                  | JIS L0848                 | 酸    | 4-5    |     | 5          |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |                           | アルカリ | 4-5    |     | 5          |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |                           | 汚    | 4-5    | 4-5 | 5          | 5 |   |   |   |   |   |   |  |
| 水(級)                  | JIS L0846                 | 変汚   | 4-5    |     | 5          |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |                           | 汚    | 4-5    | 4-5 | 5          | 5 |   |   |   |   |   |   |  |
| 摩擦(級)                 | JIS L0849<br>II形          | 乾    | 4-5    |     | 4-5        |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |                           | 湿    | 4-5    |     | 4-5        |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 昇華(級)                 | JIS L 0854<br>120℃<br>80分 | 変    | 4-5    |     | 5          |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |                           | 汚    | C      | 4-5 |            | 5 |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |                           |      | P      | 4-5 |            | 5 |   |   |   |   |   |   |  |
| 洗濯寸法変化率(%)            | JIS L1930<br>C4H吊         | たて   | -0.2   |     | 0.0        |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ドライ寸法変化率(%)           | JIS L1096<br>J-2法タンブル     | たて   | -0.3   |     | 0.2        |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |                           | よこ   | 0.0    |     | -0.2       |   |   |   |   |   |   |   |  |
| プレス寸法変化率(%)           | JIS L1096<br>H-2法         | たて   |        |     |            |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |                           | よこ   |        |     |            |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 引裂強さ(N)               | JIS L1096<br>ペンジラム法       | たて   |        |     |            |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 滑脱抵抗力(mm)             | JIS L1096<br>B法 荷重 49.0N  | たて   |        |     |            |   |   |   |   |   |   |   |  |
|                       |                           | よこ   |        |     |            |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 破裂強さ(kPa)             | JIS L1096<br>ミュレン形法       |      |        |     |            |   |   |   |   |   |   |   |  |
| ピリング(級)               | JIS L 1076 A法 10I形法       | 5h   |        |     |            |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 遊離ホルムアルデヒド一般肌着等(μg/g) | JIS L1041<br>B法           |      |        |     |            |   |   |   |   |   |   |   |  |

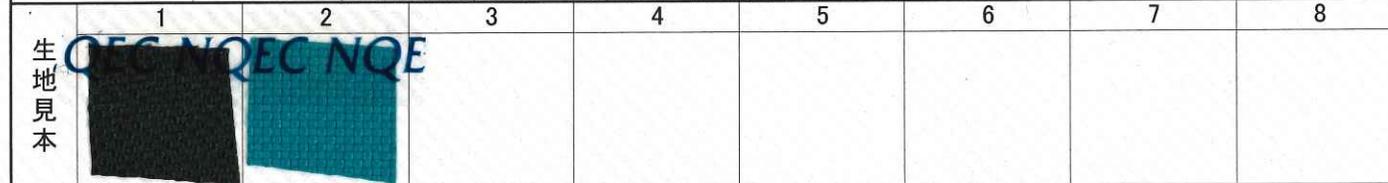

|     |           |    |                   |      |   |
|-----|-----------|----|-------------------|------|---|
| 受付/ | 2024年4月4日 | 発行 | 2024年4月8日         | 検査機関 | 一般財団法人<br>ニッセンケン品質評価センター<br>西日本事業所 大阪ラボ |
| 処理  |           |    | No. DNS24-BO00107 |      |   |

|       |                |   |
|-------|----------------|---|
| 納入先   | 会社名            |   |
|       | 地区・店名 MD       |   |
|       | 分類コード<br>商品コード |   |
| 納入者   | 納入者コード         |   |
|       | 会社名            | 三洋貿易株式会社  |
|       | 所在地            | 大阪府大阪市中央区本町3丁目5番7号御堂筋本町ビル5階<br>TEL 06-6271-9070 |
|       | 担当者            | ライフサイエンス事業部マテリアルソリューション部2G 佐藤                   |
| 品名・品番 | 製品区分:          | 配色区分:   |
|       | 品名             | Tide Canvas                                     |
|       | 品番             | ①PMS Black C②PMS3145U 色数 2                      |

|          |                    |                    |
|----------|--------------------|--------------------|
| 生地検査     | 適用規格               |                    |
|          | 染色堅ろう度             | 合格 (0色) ・ 不合格 (0色) |
|          | 物性                 | 合格 ・ 不合格           |
| ホルムアルデヒド | 合格 (0色) ・ 不合格 (0色) |                    |

|    |         |  |
|----|---------|--|
| 判定 | 依頼者指定項目 |  |
|    |         |  |

備考  
摩擦堅牢度試験結果は、たて方向の結果である。  
昇華試験の添付白布は、C(綿)、P(ポリエステル)。  
洗濯、汗、水試験の汚染欄 (綿・絹)  
寸法変化率のマイナスは縮みを示す。  
遊離ホルムアルデヒド:( )内は実測値